


防蟻発泡ウレタン剤

HT-Foam 250 防蟻



**シロアリの
進入を阻止**

- 給水管、排水管、ガス管廻りの隙間処理
- 電線管、通信線、配線工事に伴う気密処理
- 基礎内部のさや管廻りの隙間処理
- 土間コンクリート、布基礎などのコンクリートの隙間の処理
- 断熱材の隙間処理
- 玄関周囲の処理
- ユニットバス取り付け部の処理
- アンカーボルト穴、ボルト穴からの侵入阻止
- 基礎型枠用固定金具とコンクリート隙間の処理
- クラック部の処理 など

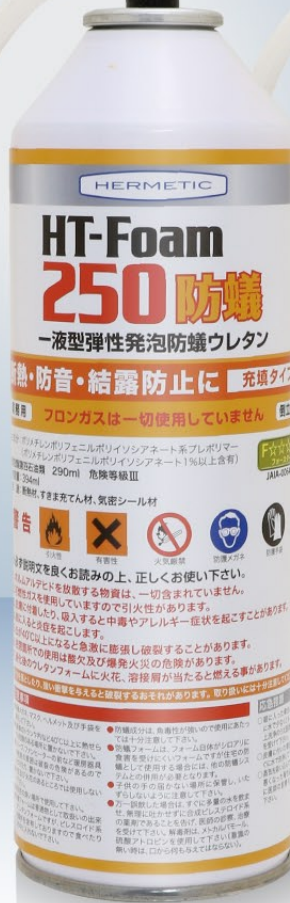

優れた防蟻性

断熱・気密効果の維持

■ 環境対応ノンフロン品



■ 250防蟻 物性表

項目	試験方法	測定値
発泡容積	—	約13ℓ
タックフリータイム	—	約15分
吐出後の発泡倍率	—	約2倍
耐寒・耐熱性	—	-30~70℃
フォーム密度	JIS A9511	23kg/m ³
引張強度	JIS A9511	0.13N/mm ²
曲げ強度	JIS A9511	0.17N/mm ²
独立気泡率	空気比較式比重計	58%
熱伝導率	JIS A9511	0.029W/mk
燃焼性試験(自己消火性)		合格
燃焼時間(120秒以内)	JIS A9511	35
燃焼距離(60mm以内)		45

250防蟻の特長

防蟻成分を含有したエアゾールタイプの防蟻・断熱硬質ウレタンフォームです。

基礎断熱工法など省エネルギー化の取組が進んできている中、その断熱材は特にシロアリの被害を受けやすいとされています。断熱材目地部や隙間、配管貫通部の隙間などの防蟻処理・断熱・保湿・充填接着に最適です。

優れた防蟻性

優れた断熱性

強力な接着性

容易な加工性

■ 防蟻性能

	合格基準	結果
250防蟻	3%以下	質量減少率 0.4% 合格

試験方法：(社)日本木材保存協会規格11号4-3総合試験準拠。
質量減少率3%以下を防蟻効果ありとする。

- 低濃度の合成ピレスロイドで効果を示した。
- 耐候性については、高温、高湿の条件下に60日間置いたのちも十分な防蟻効果が認められた。
- 250防蟻から防蟻剤が水中に浸出することも空气中に揮散することもなく、防蟻剤に起因するVOCの心配は極めて少ないことが確認された。
※250防蟻は、シロアリに食害を受けにくいフォームですが、住宅での防蟻用途として使用する際は、他の防蟻システムとの併用が必要となります。

製品名	入数
HT-Foam 250 防蟻	400ml ケース 12本入り

使用方法及び使用上の注意

- 使用する前に、缶を上下によく振って下さい。
- 寒い所でご使用の際は、40℃未満のぬるま湯でゆっくり温めて下さい。缶の温度は20~25℃が最適です。
- パナー、ストーブ、熱湯、沸かしながらのお湯などでは缶が破裂することがあるので絶対に温めないで下さい。
- キャップだけを持つと、本体が落下する恐れがあるので注意して下さい。
- 保護キャップを取り、バルブに付いている黒いガスリーク防止キャップを取外し、アダプターを缶のバルブに取付けて下さい。
- アダプターは目的にあったものをご使用下さい。
- 缶を倒立し、アダプターを押ししたときの力加減でフォームが吐出し、吐出速度が調整できます(倒立使用)。
- 吹き付けたフォームを吹き飛ばさない程度の距離を保って吹き付け作業を行って下さい。
- 粘着性がありますので、施工する場所以外に付着しないように、フィルム等で被覆保護して下さい。また、硬化するまでフォームに触れないで下さい。
- 人体や施工箇所以外の方向に向けて吐出ししないで下さい。また、硬化するまでフォームに触れないで下さい。
- フォームが吐出しない場合は、バルブを無理に押ししたり、缶に穴を開けないで、発売元に問い合わせして下さい。
- 吐出口が目詰まりを起こすので使用し始めたらすみやかに最後まで使いきって下さい。
- 有効期限が缶底に明記してあります。それ以前に使い切ってください。

廃棄上の注意

- 吐出口が目詰まりを起こし、または内容物が固化した場合は発売元にお問い合わせ下さい。
- 使い終わった空き缶は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いて下さい。
- 一般のゴミと分別して地方自治体の規定に従って廃棄してください。
- 火の中に入れて下さい。

応急措置

- 眼に入った場合は、すぐに水で少なくとも15分以上洗浄のうえ医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付いた場合は、すぐに水で洗浄して下さい。
- 蒸気を吸い込んで気分が悪くなった場合は、すぐに医師の診察を受けて下さい。

・本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的、条件に適するかを使用前にテストでご確認の上ご使用下さい。
・本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。
・施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

[HT-Foam 250防蟻 ホームページ]
<http://www.hermetic.co.jp/item/urethan-foam/1712>



■ ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

株式会社 ヘルメチック

営業本部
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11
TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234
Email: accountmaster@hermetic.co.jp
ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>